



检 验 报 告

报告编号： 2020ZHB03017

产品名称： 白色硅酸盐水泥

委托单位： 江西银杉白水泥股份有限公司

检验类别： 按制对比



江西省建材产品质量监督检验站



扫描全能王 创建

声 明

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效，报告需加盖骑缝章。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. “送样”检验样品的真实性由送样单位负责；一般情况，委托检验只对来样负责。
7. 本检验站对客户要求保密的财产负有保密义务。

检验机构地址：南昌市南莲路 160 号

检验机构监督电话：0791-85211603

检验机构业务电话：0791-85227169

检验机构传真：0791-85213061

检验机构邮编：330001

检验机构 E-mail: JXSJCZJ@163.COM



江西省建材产品质量监督检验站


检 验 报 告

报告编号: 2020ZHB03017


共2页第1页

产 品 名 称	白色硅酸盐水泥	商 标	/
委 托 单 位	江西银杉白水泥股份有限公司	产 品 等 级	42.5
生 产 单 位	江西银杉白水泥股份有限公司	检 验 类 别	控制对比
工 程 名 称	/	样 品 数 量	6kg
批 号	B-002	抽(到)样日期	2020-3-2
施 工 单 位	/	抽 样 基 数	/
监 理 单 位	/	抽(送)样人	送
检 验 依 据	GB/T 2015-2017《白色硅酸盐水泥》、GB31893-2015《水泥中水溶性铬(VI)的限量及测定方法》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》		
检 验 项 目	白度, 安定性, 三氧化硫, 细度, 凝结时间, 强度, 六价铬, 内照射指数(I _{Ra}), 外照射指数(I _r)		
检 验 结 论	见第二页。 <div style="text-align: right;">  (检验报告专用章) 签发日期: 2020年4月28日 </div>		
说 明	/		


批准:



审核:



主检:

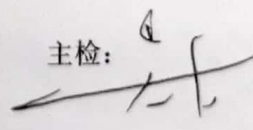


扫描全能王 创建

江西省建材产品质量监督检验站

检验报告附表

报告编号：2020ZHB03017

共 2 页 第 2 页



序号	检测项目	计量单位	技术要求	检测结果	单项结论							
1	密度	g/cm ³	/	/	...							
2	细度	比表面积	m ² /kg	/	...							
		筛余 (45 μm)	%	≤30.0	3.7	...						
3	凝结时间	初凝	时 : 分	≥00:45	2:22	...						
		终凝	时 : 分	≤10:00	3:14	...						
4	安定性	试饼		合格	合格	...						
		雷氏夹	mm	≤	/	...						
5	三氧化硫	%	≤ 3.5	2.60	...							
6	白度	%	≥ 87	90.6	...							
7	Cr ⁶⁺	(mg/kg)	≤10.00	1.13	...							
8	放射性核素限量	内照射指数 (I _{Ra})	/	≤1.0	0.2	...						
		外照射指数 (I _r)	/	≤1.0	0.2	...						
9	强度	抗折强度	3天	MPa	≥3.5	平均值=6.1						...
						1	6.3	2	6.0	3	6.0	
		28天	MPa	≥6.5	平均值=8.4						...	
					1	8.4	2	8.4	3	8.5		
	抗压强度	3天	MPa	≥17.0	平均值=31.3						...	
					1	29.8	2	31.4	3	31.1		
		28天	MPa	≥42.5	平均值=50.4						...	
					1	50.0	2	50.2	3	51.2		
						4	49.0	5	51.4	6	50.6	
备注		* 表示该数据超差，予以剔除。										



扫描全能王 创建